

Qualità materiale	X2CrNi19-11	Acciaio Inossidabile	<i>Scheda Dati rev. 2018</i>
Numero	1.4306	Austenitico	Lucefin Group

Composizione chimica

C%	Si%	Mn%	P%	S% ^{a)}	Cr%	Ni%	N%	
max	max	max	max	max			max	
0,03	1,00	2,00	0,045	0,030	18,0-20,0	10,0-12,0	0,10	EN 10088-3: 2014
+ 0.005	+ 0.05	± 0.04	+ 0.005	± 0.005	± 0.2	± 0.15	+ 0.01	

Scostamenti ammessi per analisi di prodotto.

^{a)} Per migliorare la truciolabilità è permesso zolfo 0,015% - 0,030%; per la lucidabilità è raccomandato un tenore di zolfo 0,015% max.

Temperature in °C

Temperatura di fusione	Deformazione a caldo	Solubilizzazione +AT	Stabilizzazione	Ricottura di lavorabilità +A	Saldatura MMA con elettrodi AWS
1450-1400	1200-930	1100-1050 acqua	885 aria calma	non adatta	<i>preriscaldamento</i> non necessario <i>post saldatura</i> raffreddamento lento
Sensibilizzazione	Tempra +Q	Rinvenimento +T	Distensione +SR		<i>giunzione con acciai</i>
non adatta	non adatta	non adatto	450-200 forno		carbonio legati CrMo inossidabili E309-E308 E309-E308 E308 <i>riparazione o riporto della base</i> E308 L

Trattamento chimico - Decapaggio (6 - 25% HNO₃) + (0.5 - 8% HF) a caldo - Passivazione 20 - 50% HNO₃ a caldo

Proprietà meccaniche

Materiale trattato termicamente EN 10088-3: 2014 in condizione 1C, 1E, 1D, 1X, 1G, 2D

sezione		Prova di trazione a +20 °C							
mm		R	Rp 0.2	A%	A%	Kv ₂ +20 °C	Kv ₂ +20 °C	HBW ^{a)}	
oltre	fino a	N/mm ²	N/mm ² min	min (L)	min (T)	J min (L)	J min (T)	max	
	160	460-680	180	45		100	-	215 +AT solubilizzato	
160	250	460-680	-	-	35	-	60	215 +AT solubilizzato	

^{a)} per informazione. (L) = longitudinale (T) = trasversale

Barre trasformate a freddo di acciai trattati termicamente EN 10088-3: 2014 in condizione 2H, 2B, 2G, 2P

sezione		Prova di trazione a +20 °C							
mm		R	Rp 0.2	A%	A%	Kv ₂ +20 °C	Kv ₂ +20 °C		
oltre	fino a	N/mm ²	N/mm ² min	min (L)	min (T)	J min (L)	J min (T)		
	10 ^{b)}	600-930	400	25	-	-	-		
10	16	600-930	380	25	-	-	-	+AT	
16	40	460-830	180	30	-	100	-	materiale	
40	63	460-830	180	30	-	100	-	solubilizzato	
63	160	460-680	180	45	-	100	-		
160	250	460-680	180	-	35	-	60		

^{b)} nella gamma 1 mm ≤ d < 5 mm i valori sono validi solo per i tondi - le proprietà meccaniche delle barre non tonde con spessore < 5 mm devono essere concordate al momento della richiesta e dell'ordine. (L) = longitudinale (T) = trasversale

Fucinato UNI EN 10250-4: 2001

sezione		Prova di trazione a +20 °C							
mm		R	Rp 0.2	A%	A%	Kv +20 °C	Kv +20 °C		
oltre	fino a	N/mm ²	N/mm ² min	min (L)	min (T)	J min (L)	J min (T)		
	250	460-680	180	-	35	100	60	+AT materiale solubilizzato	

Incrudito a freddo EN 10088-3: 2014 in condizione 2H (es. +AT+C)

sezione		Prova di trazione a +20 °C				
mm		R	Rp 0.2	A%		
oltre	fino a	N/mm ²	N/mm ² min	min		
	35	700-850	350	20		+AT+C700 materiale trafilato
	25	800-1000	500	12		+AT+C800 materiale trafilato

Caratteristiche meccaniche indicative a bassa temperatura. Materiale solubilizzato a 1050 °C

R	N/mm ²	1450	1300	1000	600
Rp 0.2	N/mm ²	350	320	320	290
A	%	40	45	50	55
Prove a °C		-254	-196	-100	0

Tabella di incrudimento (laminato a caldo +AT+C). Valori indicativi

R	N/mm ²	600	780	880	1000	1080	1150	1220	1350
Rp 0.2	N/mm ²	300	440	600	720	820	960	1040	1180
A	%	60	40	20	14	12	12	12	12
Riduzione	%	0	10	20	30	40	50	60	70

Valori minimi di snervamento a temperature elevate su materiale +AT solubilizzato EN 10088-3: 2014

Rp 0.2	N/mm ²	145	130	118	108	100	94	89	85	81	80
Prova a	°C	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550

Espansione termica	10 ⁻⁶ • K ⁻¹					▶	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0
Modulo elastico	longitudinale	GPa			200		194	186	179	172	165
Numero di Poisson	ν			0.30	0.30		0.30	0.31	0.31	0.32	0.32
Resistività elettrica	$\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$				0.73						
Conduttività elettrica	Siemens•m/mm ²				1.37						
Calore specifico	J/(Kg•K)				500						
Densità	Kg/dm ³				7.90						
Conducibilità termica	W/(m•K)				15.0						
Permeabilità magnetica relativa	$\mu_{r \text{ max}}$		~ 2		1.02						
°C				-196	20		100	200	300	400	500


Il simbolo ▶ indica fra 20 °C e 100 °C, 20 °C e 200 °C

Resistenza alla corrosione	Atmosfera		Azione chimica			x intercristallina, alimenti, coloranti e sostanze organiche
Acqua dolce	<i>industriale</i>	<i>marina</i>	<i>media</i>	<i>ossidante</i>	<i>riducente</i>	
x	x		x	x	x	

Magnetico	no
Truciolabilità	alta
Indurimento	trafilatura e altre deformazioni plastiche a freddo
Temperatura di servizio in aria	fino a 850 °C in servizio continuo e 800 °C in servizio intermittente

Europa	USA	USA	Cina	Russia	Giappone	India	Corea
EN	UNS	ASTM	GB	GOST	JIS	IS	KS
X2CrNi19-11	S30403	(304L)	022Cr19Ni10	(03Ch18N11)		X02CrNi19-10	

Acciaio 1.4306 non trattato
Austenite e 5% di ferrite delta

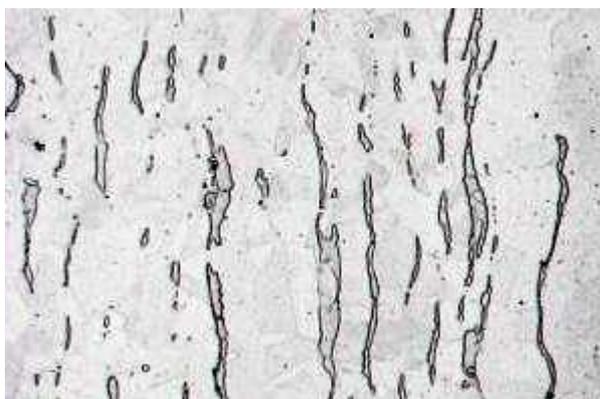

Acciaio 1.4306 solubilizzato
Grandezza grano 4-5 secondo ASTM E 112

